

ГОСТ 5468-88

ГОСТ скачан с сайта <http://wiki-numbers.ru/gost/gost-5468-88>

Название RUS:

Проволока игольная. Технические условия

Название EN:

Needle wire. Specifications

Статус:

действующий

Введен в действие:

1991-01-01

Описание:

Настоящий стандарт распространяется на стальную углеродистую проволоку круглого сечения для изготовления изделий, применяемых в текстильной, легкой промышленности и для технических игл

Изменения:

№0 от --2004-05-01 (рег. --2004-05-01) «Ограничение срока действия снято»

№1 от --1991-01-01 (рег. --1990-02-27) «Текстовое изменение; Дата введения перенесена»

№2 от --1993-01-01 (рег. --1991-12-29) «Срок действия продлен»

Заменял:

ГОСТ 5468-60

Этот файл не является официальным изданием. Материал данного документа предназначен для ознакомительных целей.

к ГОСТ 5468—88 Проволока игольная. Технические условия [см. Изменение № 1, ИУС № 5—90; переиздание (июль 1996 г.) с Изменениями № 1, 2]

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.4. Таблица 3. Графа «Отожженная. Временное сопротивление разрыву, Н/мм ² (кгс/мм ²), для класса Б, не более». Для марок проволоки И1, И2	690(77)	690(70)

(ИУС № 5 2004 г.)

ПРОВОЛОКА ИГОЛЬНАЯ

Технические условия

Needle wire.
SpecificationsГОСТ
5468—88

ОКП 12 2100

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на стальную углеродистую проволоку круглого сечения для изготовления изделий, применяемых в текстильной, легкой промышленности и для технических игл.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Игольная проволока изготавливается:

по химическому составу четырех марок: И1, И2, И3, И4;

по точности изготовления четырех групп: 1, 2, 3, 4;

1, 2 — для язычковых и крючковых игл, язычков, бегунков;

1, 2, 3 — для специальных плоских игл;

2, 3 — для игл промышленных и бытовых швейных машин, пробивных и технических игл;

4 — игл для шитья вручную и других бытовых игольных изделий;

по механическим свойствам двух классов: А, Б;

по виду конечной обработки:

отожженная — О;

калиброванная — К.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

мм

Диаметр проволоки	Предельное отклонение для группы точности				Диаметр проволоки	Предельное отклонение для группы точности			
	1	2	3	4		1	2	3	4
0,25	-0,005	-0,01	-0,014	-0,025	0,41	-0,005	-0,01	-0,014	-0,025
0,26					0,42				
0,27					0,43				
0,28					0,44				
0,29					0,45				
0,30					0,46				
0,31					0,47				
0,32					0,48				
0,33					0,49				
0,34					0,50				
0,35	-0,01	-0,014	-0,025	0,52					
0,36				0,53					
0,37				0,55					
0,38				0,56					
0,39				0,58					
0,40									

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Продолжение табл. 1

мм

Диаметр проволоки	Предельное отклонение для групп точности				Диаметр проволоки	Предельное отклонение для групп точности			
	1	2	3	4		1	2	3	4
0,60					1,50				
0,62					1,53				
0,63					1,55				
0,65					1,58				
0,66					1,60				
0,68					1,62				
0,70					1,64				
0,72					1,68				
0,74					1,70				
0,75					1,75				
0,76					1,80				
0,78					1,85				
0,80					1,90				
0,85					1,95	−0,01	−0,01	−0,014	−0,025
0,88					1,98				
0,90					2,00				
0,93					2,02				
0,95					2,04				
0,98	−0,01	−0,01	−0,014	−0,025	2,06				
1,00					2,10				
1,03					2,16				
1,04					2,20				
1,05					2,24				
1,08					2,30				
1,10					2,40				
1,13					2,42				
1,15					2,50				
1,18					2,54				
1,20					2,60				
1,23					2,80				
1,25					3,00				
1,28									
1,30					3,20				
1,32					3,30				
1,35					3,50				
1,38					3,80	−0,01	−0,014	−0,018	−0,03
1,40					4,00				
1,43					4,20				
1,45					4,50				
1,48					4,80				
					5,00				

Примечания:

1. По требованию потребителя проволоку изготовляют промежуточных диаметров для специальных плоских игл с предельными отклонениями, установленными для ближайшего большего диаметра.

2. По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовлять проволоку 4-й группы точности с предельными отклонениями не более минус 0,02 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.3. Овальность проволоки не должна превышать половины предельных отклонений по диаметру.

Примеры условных обозначений

Проволока диаметром 0,80 мм, марки И2, класса А, группы 2, отожженная:

Проволока 0,8 И2А—2—0 ГОСТ 5468—88

То же, диаметром 2,20 мм, марки И1, класса Б, группы 3, калиброванная:

Проволока 2,2 И1Б—3—К ГОСТ 5468—88

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Проволока должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Проволока должна изготавливаться из стали с химическим составом по ГОСТ 1435 и другой НТД в соответствии с табл. 2. Колебание содержания углерода в мотке проволоки не должно превышать 0,05 %.

Таблица 2

Марка проволоки	Марка стали
И1	У7А
И2	У8А
И3	У10А
И4	У9А

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Поверхность проволоки должна быть светлой, гладкой, без трещин, закатов, плен, раковин, вмятин и ржавчины.

2.4. Механические свойства проволоки должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Марка проволоки	Диаметр проволоки, мм	Отожженная			Калиброванная		
		Временное сопротивление разрыву, Н/мм ² (кгс/мм ²), для классов, не более		Относительное удлинение на базе 100 мм, %, не менее	Временное сопротивление разрыву, Н/мм ² (кгс/мм ²), для классов, не более		Относительное удлинение на базе 100 мм, %, не менее
		А	Б		А	Б	
И1	От 0,25 до 0,60 включ.	640 (65)	690 (77)	10	790 (81)	810 (83)	2,5
	От 0,60 до 1,08 включ.						2,5
	Св. 1,08				750(76)	760(78)	4,0
И2	От 0,25 до 0,60 включ.	640 (65)	690 (77)	10	810 (83)	830 (85)	1,5
	От 0,60 до 1,08 включ.						2,5
	Св. 1,08				770(79)	790(81)	4,0
И3	От 0,25 до 0,60 включ.	690 (70)	760 (77)	10	820 (84)	880 (90)	1,5
	От 0,60 до 1,08 включ.						2,5
	Св. 1,08				800(82)	840(86)	3,0
И4	От 0,25 до 0,60 включ.	690 (70)	760 (77)	10	840 (86)	880 (90)	1,5
	От 0,60 до 1,08 включ.						2,5
	Св. 1,08				800(82)	840(86)	3,0

П р и м е ч а н и я:

1. Нормы по относительному удлинению калиброванной проволоки вводятся в действие с 01.01.91.

2. Для проволоки диаметром 0,8 мм и менее испытание на относительное удлинение допускается заменять испытанием на разрыв с узлом. При этом разрывное усилие проволоки должно быть не менее 50 % разрывного усилия при разрыве без узла.

Разбег временного сопротивления в мотке не должен превышать:

50 Н/мм² (5 кгс/мм²) — для проволоки класса А;

70 Н/мм² (7 кгс/мм²) — для проволоки класса Б.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.5. Микроструктура проволоки должна состоять из равномерно распределенного зернистого перлита и соответствовать 3—6 баллам шкалы 2 ГОСТ 8233.

Включения графита в микроструктуре проволоки не допускаются.

Допускаются следы графита не более 1 балла в микроструктуре проволоки класса Б для 4 группы точности.

2.6. Полное обезуглероживание проволоки не допускается. По согласованию потребителя с изготовителем допускается частичное обезуглероживание проволоки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Проволоку изготовляют в мотках. Моток должен состоять из одного отрезка. Проволока должна быть намотана без перепутывания витков и обеспечивать свободное сматывание проволоки. При освобождении мотка от вязок проволока не должна сворачиваться в «восьмерку».

Масса мотка проволоки должна соответствовать табл. 4.

Таблица 4

Диаметр проволоки, мм	Масса мотка, кг, не менее		
	нормальная	пониженная	максимальная
От 0,25 до 0,49 включ.	2	1	50
Св. 0,50 * 0,70 *	5	2	
* 0,72 * 1,00 *	8	3	
* 1,05 * 1,20 *	12	6	
* 1,20 * 2,06 *	12	6	
* 2,10 * 4,00 *	25	10	100
* 4,20 * 5,00 *	30	20	

2.8. Каждый моток должен быть перевязан мягкой проволокой по ГОСТ 3282 или по другой нормативно-технической документации не менее чем в трех местах, равномерно расположенных по окружности мотка.

Мотки проволоки одного диаметра, одной марки, одного класса, одного вида конечной обработки допускается связывать в бухты.

2.9. Проволока должна быть покрыта сплошным слоем консервационного масла типа К-17 по ГОСТ 10877, смазки типа НГ-203 марок А или Б по НТД, типа ЖКБ или ЖКБ с индустриальным маслом по НТД.

Допускается по согласованию с потребителем применять другие масла или смазки, обеспечивающие защиту от коррозии.

2.10. Каждый моток или бухта проволоки диаметром 1,00 мм и менее должен быть обернут слоем бумаги и уложен в плотный деревянный ящик типа II по ГОСТ 18617 или другую тару (металлическую, картонную, пластмассовую).

Каждый моток или бухта проволоки диаметром более 1,00 мм должен быть обернут слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или нетканых материалов, или ткани из химических волокон.

При механизированной упаковке моток проволоки должен быть обернут слоем бумаги по ГОСТ 10396 или бумаги марки КМВ-170 или другой крепированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, или полимерной пленки с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282 или по другой нормативно-технической документации.

При транспортировании в контейнерах проволока всех диаметров должна быть упакована в бумагу и полимерную пленку или нетканые материалы, или ткани из химических волокон.

С. 5 ГОСТ 5468—88

В качестве упаковочных материалов применяют:
бумагу парафинированную по ГОСТ 9569 (допускается применение двухслойной бумаги по ГОСТ 8828 или другой бумаги, обеспечивающей защиту от коррозии);
пленку полимерную по ГОСТ 10354, ГОСТ 16272 или другую полимерную пленку;
тарное холстопршивное или клееное полотно, сшивную ленту из отходов текстильной промышленности или ткани из химических волокон по нормативно-технической документации.

2.11. К каждому мотку или бухте проволоки должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение проволоки.

2.12. На жесткой таре должны быть указаны:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение проволоки;
масса проволоки, нетто, кг.

2.13. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять из проволоки одной марки, одной плавки, одного диаметра, одной группы, одного класса, одного вида конечной обработки и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение проволоки;
результаты испытаний;
массу проволоки, нетто, кг.

3.2. Качество поверхности и диаметр проволоки проверяют на каждом мотке.

3.3. Для проверки временного сопротивления разрыву, разрыва с узлом, микроструктуры, включений графита, обезуглероживания отбирают 10 % мотков, но не менее трех от партии.

Проверку относительного удлинения проволоки изготовитель проводит периодически, но не реже одного раза в квартал, на 5 % мотков, но не менее трех от партии, прошедшей приемосдаточные испытания.

Включения графита в проволоке допускается не проверять, если это обеспечивается технологией изготовления проволоки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.4. Химический состав проволоки удостоверяется документом о качестве предприятия-изготовителя стали.

Принадлежность проволоки к данной марке стали проверяется по углероду, при этом отбирают 3 % мотков, но не менее трех мотков от партии.

Колебание содержания углерода в одном мотке не проверяют, если это обеспечивается технологией изготовления проволоки.

При возникновении разногласий для определения колебания содержания углерода в одном мотке отбирают 3 % мотков, но не менее трех мотков от партии.

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторное испытание по этому показателю на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для проверки временного сопротивления разрыву, относительного удлинения, разрыва с узлом, микроструктуры, обезуглероживания и колебания содержания углерода в одном мотке отбирают по одному образцу от каждого мотка, для проверки содержания углерода — один образец от мотка.

Для проверки включений графита отбирают по два образца в любом месте по длине мотка.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. Диаметр проволоки проверяют мерительным инструментом соответствующей точности в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного сечения не менее чем в двух местах по длине мотка.

4.3. Контроль микроструктуры должен проводиться по ГОСТ 8233.

4.4. Качество поверхности проволоки контролируют невооруженным глазом. Допускается применять лупу увеличения 5.

При возникновении разногласий по наличию трещин на поверхности проволоки 1 и 2 групп точности их оценивают при контроле микроструктуры, при этом глубина не должна быть более предельного отклонения для диаметров от 0,25 до 3,00 мм и не более 0,015 мм для проволоки диаметром свыше 3,00 мм.

4.5. Проверка содержания углерода проводится по ГОСТ 22536.0, ГОСТ 22536.1, ГОСТ 18895 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.6. Испытание проволоки на растяжение должно проводиться по ГОСТ 10446 на разрывной машине, мощность которой не превышает пятикратного разрывного усилия проволоки на образцах с расчетной длиной 100 мм.

4.7. Проверка проволоки на отсутствие обезуглероживания должна проводиться по ГОСТ 1763.

4.8. Определение включений графита должно проводиться металлографическим методом на поперечных шлифах при увеличении 320 путем сравнения включений графита шлифа со шкалами, приведенными в приложении.

Допускается:

применение увеличения 300;

определение включений графита на продольных микрошлифах при увеличении 300 и 320;

определение содержания графита в проволоке химическим методом по ГОСТ 22536.1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.9. Взвешивание грузовых мест в партии должно проводиться на весах по ГОСТ 29329.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Масса брутто грузового места должна быть не более 100 кг.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводится по ГОСТ 24597, ГОСТ 21650.

5.2. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

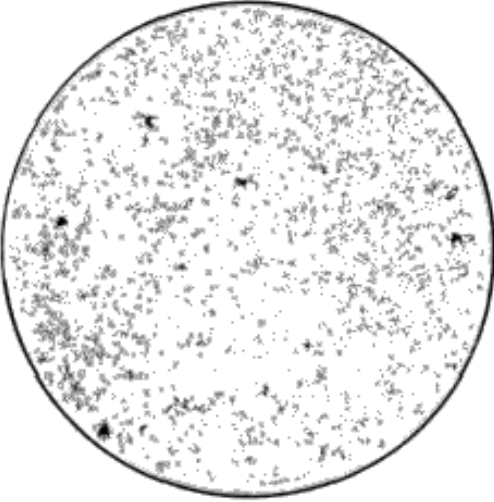
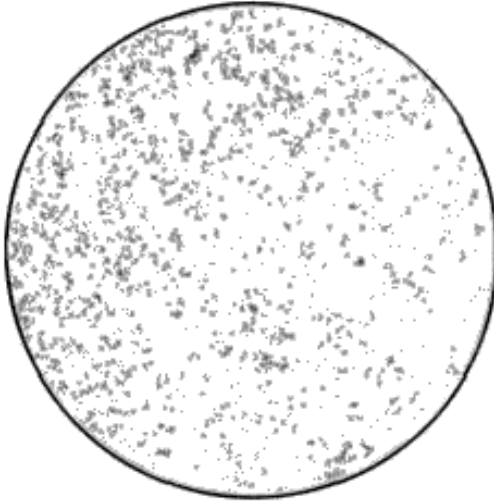
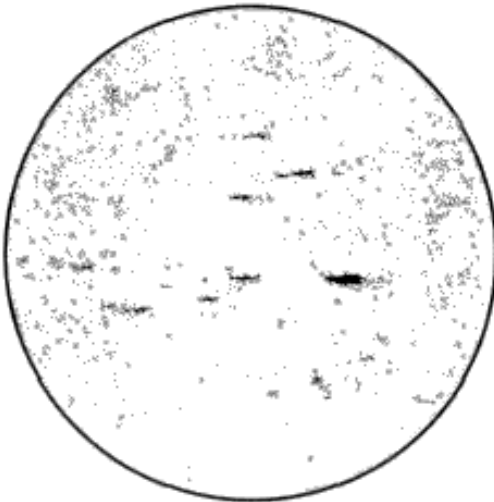
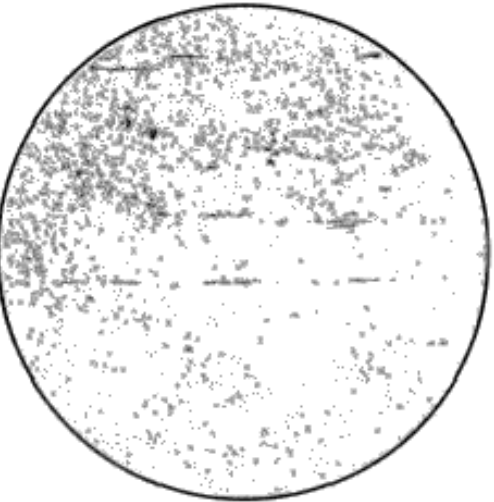
Транспортирование проволоки по железной дороге производится повагонными, мелкими и малотоннажными отправлениями.

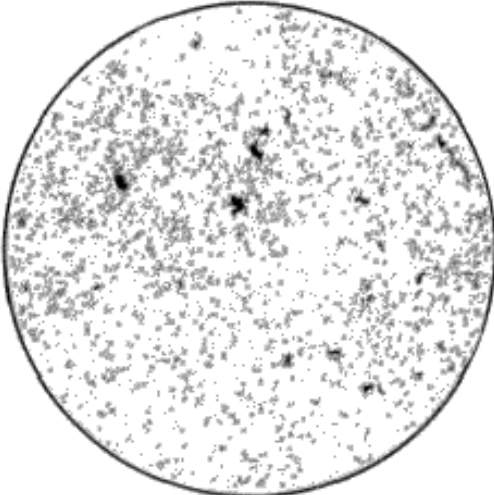
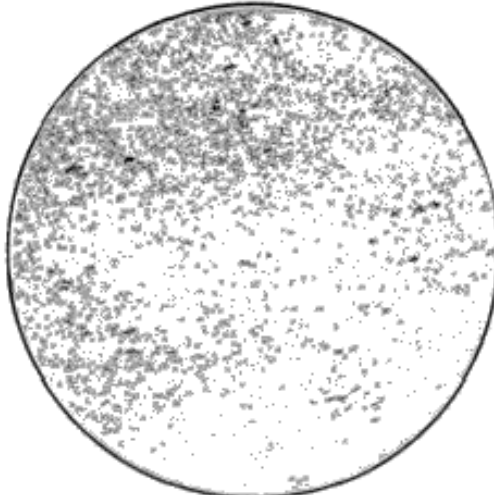
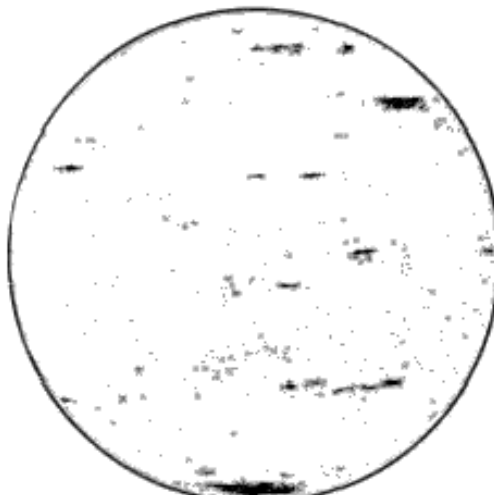
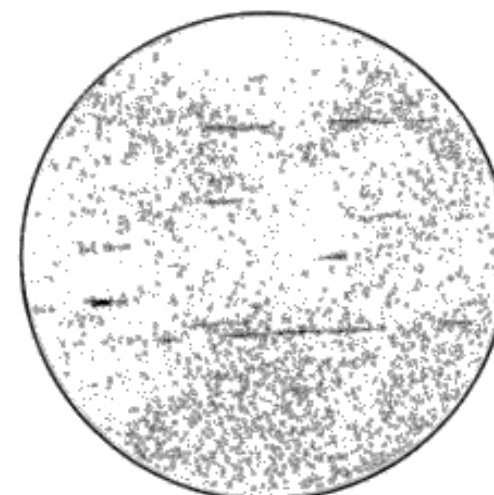
Размещение и крепление груза в транспортных средствах должно соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

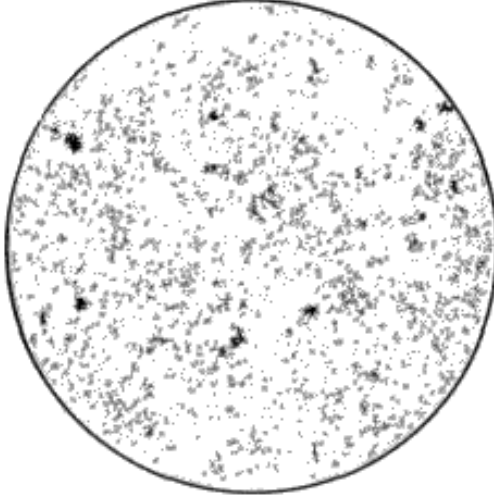
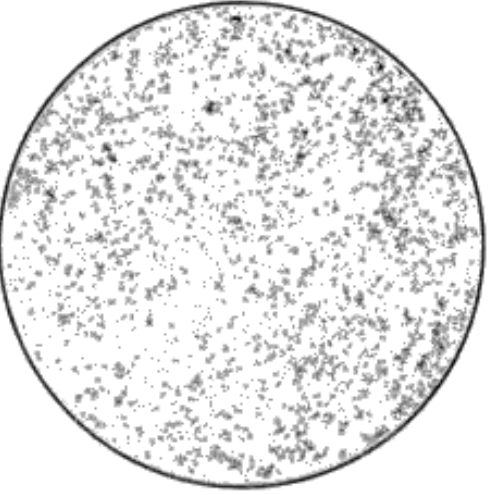
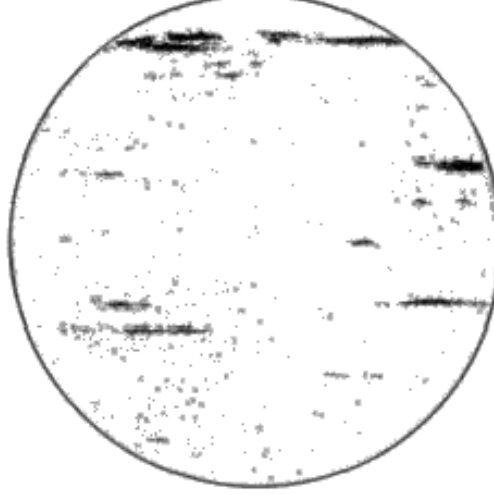
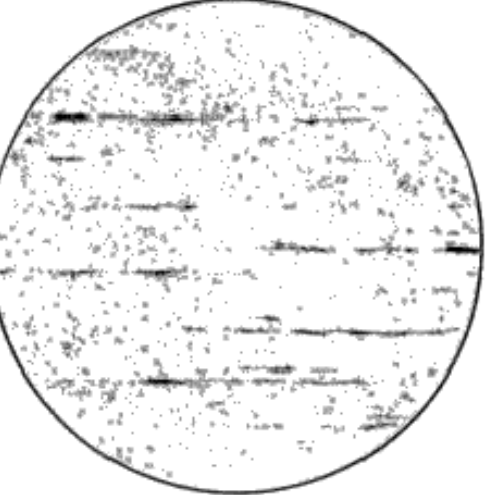
Допускается транспортирование проволоки в универсальных контейнерах по ГОСТ 15102, ГОСТ 20435, ГОСТ 22225.

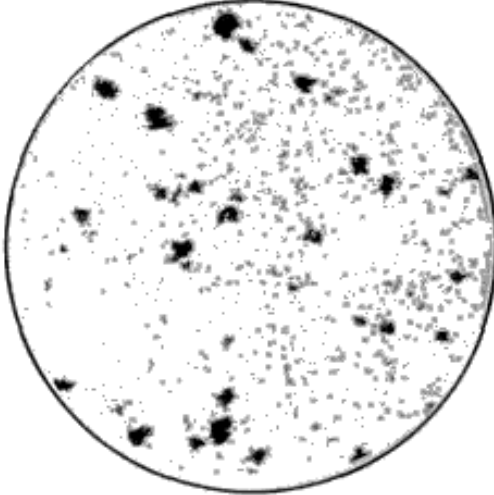
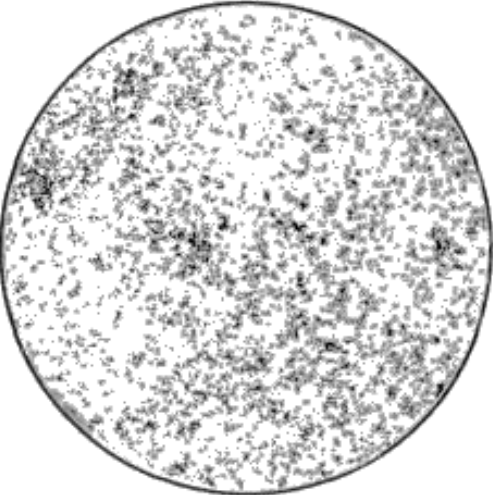
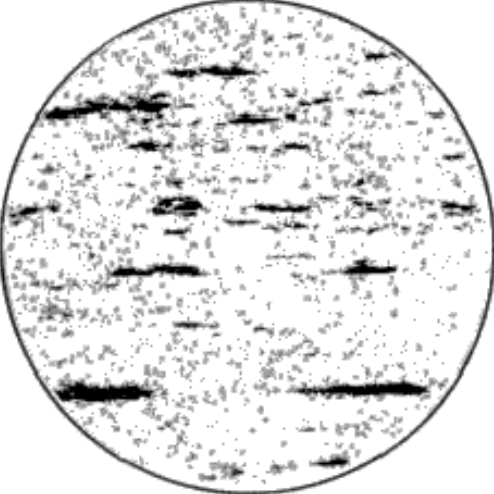
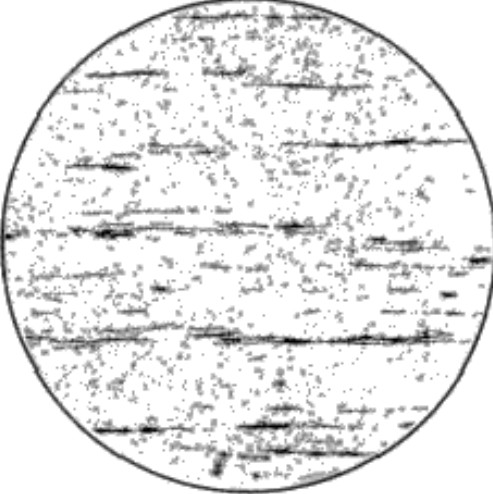
5.3. Хранение проволоки — по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

ШКАЛЫ
ВКЛЮЧЕНИЙ ГРАФИТА 320

БАЛЛ	Включения графита не более 0,040 %	
1	<p data-bbox="375 533 391 555">а</p> 	<p data-bbox="890 533 906 555">б</p> 
	Шлифы поперечные	
	<p data-bbox="375 1216 391 1238">а</p> 	<p data-bbox="890 1216 906 1238">б</p> 
	Шлифы продольные	

БАЛЛ	Включения графита от 0,041 до 0,080 %	
2	<p data-bbox="373 398 389 421">а</p> 	<p data-bbox="884 398 900 421">б</p> 
	Шлифы поперечные	
	<p data-bbox="373 1137 389 1160">а</p> 	<p data-bbox="884 1137 900 1160">б</p> 
	Шлифы продольные	

БАЛЛ	Включения графита от 0,081 до 0,270 %	
3	<p data-bbox="373 412 389 434">а</p> 	<p data-bbox="884 412 900 434">б</p> 
	Шлифы поперечные	
3	<p data-bbox="373 1151 389 1173">а</p> 	<p data-bbox="884 1151 900 1173">б</p> 
	Шлифы продольные	

БАЛЛ	Включения графита от 0,271 до 0,390 %	
4	<p data-bbox="373 398 389 421">а</p> 	<p data-bbox="884 398 900 421">б</p> 
	Шлифы поперечные	
4	<p data-bbox="373 1137 389 1160">а</p> 	<p data-bbox="884 1137 900 1160">б</p> 
	Шлифы продольные	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.88 № 780

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5468—50

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1435—99	2.2	ГОСТ 14192—96	2.13
ГОСТ 1763—68	4.7	ГОСТ 15150—69	5.3
ГОСТ 3282—74	2.8, 2.10	ГОСТ 16272—79	2.10
ГОСТ 8233—56	2.5, 4.3	ГОСТ 18617—83	2.10
ГОСТ 8828—89	2.10	ГОСТ 18895—97	4.5
ГОСТ 9569—79	2.10	ГОСТ 21650—76	5.1
ГОСТ 10354—82	2.10	ГОСТ 22536.0—87	4.5
ГОСТ 10396—84	2.10	ГОСТ 22536.1—88	4.5, 4.8
ГОСТ 10446—80	4.6	ГОСТ 24597—81	5.1
ГОСТ 10877—76	2.9	ГОСТ 29329—92	4.9

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2304

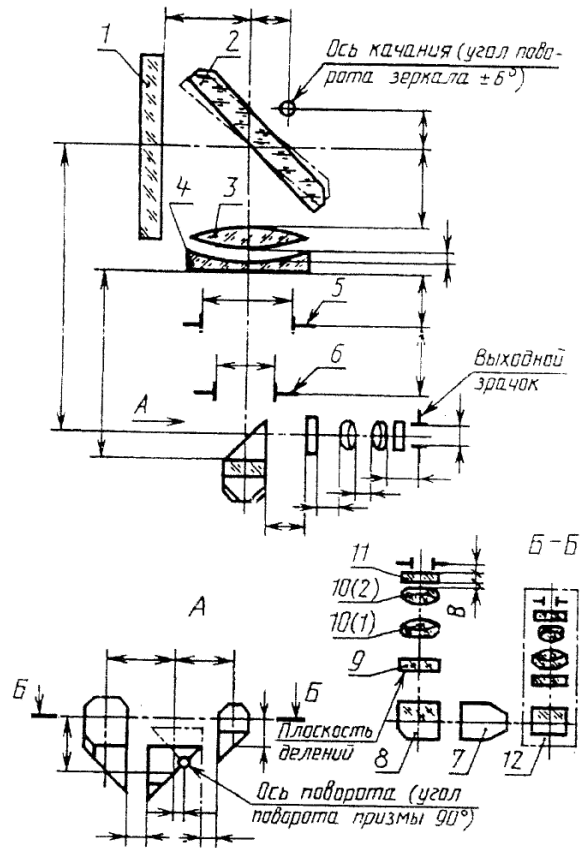
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1990 г., декабре 1991 г. (ИУС 5—90, 5—92)

Поправка: Изменение к ГОСТ 5468-88. Поправка к изменению

Дата введения: 2004-05-01

Актуален с: 2008-01-15

Пример выполнения оптической принципиальной и расположения (объединенной) схемы визира



Черт. 2

Таблица 1

Оптическая характеристика	Значение		
	номин.	наиб.	наим.
Увеличение			
Угловое поле оптической системы в пространстве предметов			
Диаметр выходного зрачка			
Удаление выходного зрачка от последней поверхности			
Предел разрешения			
Перемещение окуляра на одну диоптрию			